

Granulats : D5V020 : 0/2 GR LAVE
Péetrographie : Détritiques (Grès, etc.)
Elaboration : Lavés
Système EVCP : CE niveau 2+

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

| | |
|---|---|
| 0 | 2 |
|---|---|

| |
|------------------------------|
| Norme NF P 18-545 Article 10 |
|------------------------------|

| |
|--------|
| Code A |
|--------|


| | 0.063 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 2.8 | 4 | f | FM | MB | W |
|---------------|-------|-------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|------|------|---|
| Etendue e | 6 | | 50 | | 40 | 10 | | | 6 | 0.6 | | |
| Incertitude U | 1 | | 4 | | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.15 | 0.5 | |
| V.S.S.+U | 9.0 | | 59 | | 98 | 100 | 100 | 100 | 10.0 | 2.70 | 2.00 | |
| V.S.S. | 8.0 | | 55 | | 95 | 99 | 100 | 100 | 8.0 | 2.55 | 1.50 | |
| V.S.I. | 2.0 | | 5 | | 55 | 89 | 95 | 100 | 2.0 | 1.95 | 0.00 | |
| V.S.I.-U | 1.0 | | 1 | | 52 | 87 | 94 | 97 | 0.0 | 1.80 | 0.00 | |

Partie informative

Résultats de production

du 11/01/16 au 14/06/16

| | 0.063 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 2.8 | 4 | f | FM | MB | W |
|---------------------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|-------|------|
| Maximum | 5.9 | 15 | 31 | 54 | 90 | 99 | 100 | 100 | 5.8 | 2.85 | 0.30 | 12.5 |
| Xf+1.25xEcart-types | 5.0 | 15 | 34 | 56 | 88 | 99 | 100 | 100 | 4.9 | 2.46 | 0.32 | 10.3 |
| Moyenne Xf | 4.0 | 12 | 28 | 49 | 85 | 98 | 100 | 100 | 3.9 | 2.28 | 0.26 | 6.9 |
| Xf-1.25xEcart-types | 2.9 | 10 | 21 | 42 | 82 | 98 | 100 | 100 | 2.9 | 2.10 | 0.20 | 3.5 |
| Minimum | 2.1 | 4 | 6 | 26 | 81 | 97 | 100 | 100 | 2.1 | 2.15 | 0.15 | 3.4 |
| Ecart-type | 0.82 | 2.4 | 5.3 | 5.7 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.80 | 0.140 | 0.050 | 2.70 |
| Nombre de résultats | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

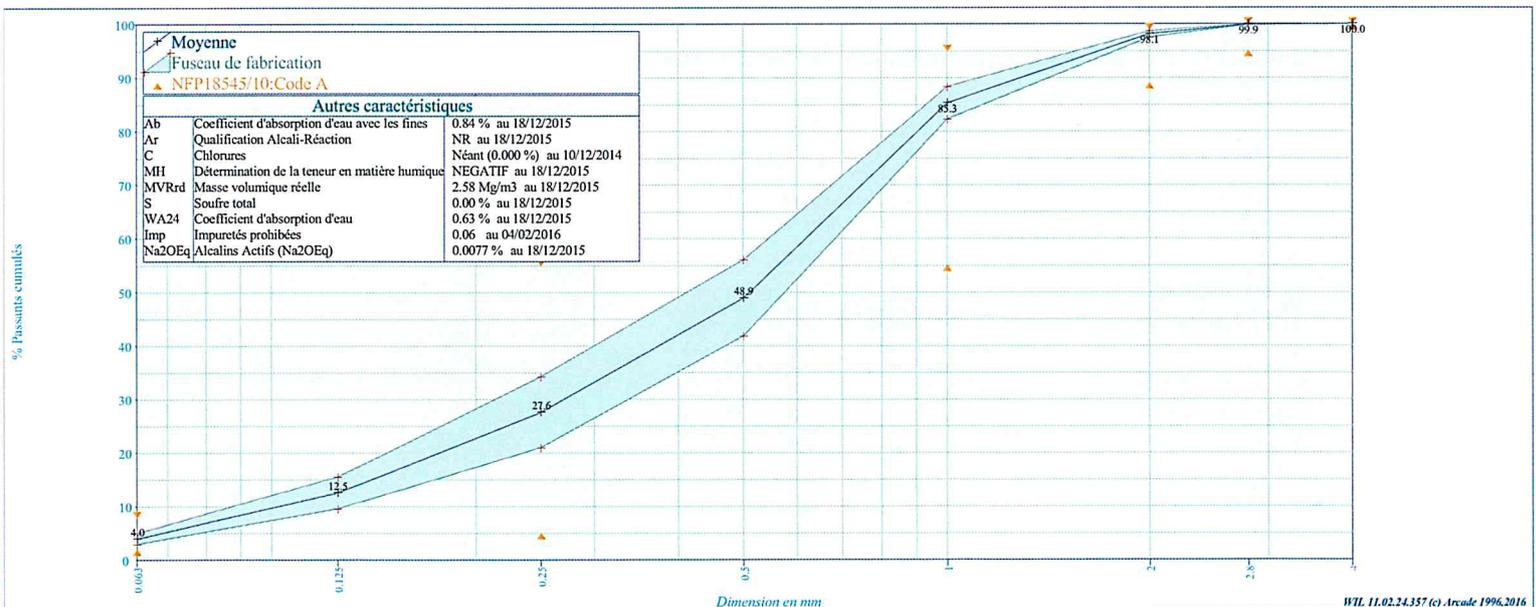

Marcel Garcia